

版本：2018 年 8 月

3M™ VHB™ 4930 胶带

产品描述

关于本产品的有限元分析（FEA）数据，请访问 3m.com/FEA

3M™ VHB™ 4930 胶带是一款厚度为 0.6 毫米的双面丙烯酸泡棉胶带。其通用型丙烯酸胶粘剂能够粘合在多种高表面能基材上，包括金属、玻璃和各种易于粘接的涂料和塑料表面。3M™ VHB™ 4930 胶带是 4950 系列胶带中的一种。这个系列中的所有产品都配备通用型丙烯酸胶粘剂和硬质的泡棉，但是具体的厚度、颜色和离型材料类型有所不同。

产品特性

- 采用永久性粘接方式，使用起来简便迅速，具有高强度和长期耐久性
- 隐形固定，保持表面光洁
- 能够取代机械紧固件（铆钉、焊接、螺钉）或液体粘合剂
- 该款胶带为 0.6 毫米厚，具有通用型胶粘剂，白色胶带本体
- 免除钻孔、研磨、修补、拧紧、焊接和相关清理作业
- 形成永久的防水、防潮的密封结构
- 压敏胶体系的高初粘力保证快速达到操作强度
- 可应用于轻薄材料以及不同类型材料的粘接



3M™ VHB™4930 胶带

技术信息说明

以下技术信息和数据仅为代表值或典型值，不应作为产品规格使用。

典型物理特性

特性	数值	
颜色	白色	
胶带厚度	0.6 毫米	0.025 英寸
厚度公差	±15 %	
胶粘剂类型	通用型丙烯酸	
泡棉类型	硬质丙烯酸	
密度	800 千克 / 立方米	50 磅 / 立方英尺
离型材料	高密度牛皮纸	
离型材料厚度	0.08 毫米	0.003 英寸
离型材料颜色	白色 (带红色 logo)	

典型性能特点

特性	数值		方法	保压 / 固化时间	测试条件	基材	备注
90° 剥离强度	35 牛 / 厘米	20 磅 / 英寸	ASTM D3330	室温条件下 72 小时	室温	不锈钢	剥离速度 12 英寸 / 分钟 (304.8 毫米 / 分钟) 记录平均剥离力数值。
正向拉伸强度	1100 千帕	160 磅 / 平方英寸	ASTM D897	室温条件下 72 小时	室温	铝	1 平方英寸 (6.45 平方厘米), 正向拉伸速度 2 英寸 / 分钟 (50.8 毫米 / 分钟) 记录正向拉伸强度的峰值数。
动态重叠剪切强度	690 千帕	100 磅 / 平方英寸	ASTM D1002	室温条件下 72 小时	室温	不锈钢	1 平方英寸 (6.45 平方厘米), 剪切速度 0.5 英寸 / 分钟 (12.7 毫米 / 分钟)。记录动态重合剪切强度的峰值数。
短期耐温	149 °C	300 °F					以 100g/ 静态载荷在指定温度下进行 4 小时测试后, 室温动态剪切特性无变化 (表示在该工艺温度条件下, 暴露数分钟, 数小时)。
长期耐温	93 °C	200 °F					在最大温度环境中, 胶带至少可以在 250 克 / 0.5 平方英寸的静态剪切载荷条件下保持 10000 分钟 (表示持续暴露数天或数周)。

3M™ VHB™4930 胶带

典型性能特点 (续)

静态剪切力	测试条件
1500 克	室温
500 克	66°C (150°F)
500 克	93°C (200°F)

特性：静态剪切测试

方法：ASTM D3654

基材：不锈钢

注意：在不同的温度和载荷（克）环境中测试。0.5 平方英寸（3.23 平方厘米）。将保持所列重量 1 万分钟（大概为 7 天）。

UL746C 列表

3M™ VHB™ 胶带 UL746C 列表 – File MH 17478

产品目录 QOQW2 成分 - 聚合物胶粘剂体系、电气设备


3M™ VHB™ 胶带 / 产品系列	基材	温度等级	
		最小值	最大值
4914,4920,4930, 4950	铝、镀锌钢搪瓷钢, 不锈钢金属, 陶瓷, 玻璃 / 环氧树脂	-35°C	110°C
	PBT	-35°C	90°C
	ABS、聚碳酸酯、硬质聚氯乙烯	-35°C	75°C
4920,4930,4950, 4955,4959F	丙烯酸	-35°C	90°C
	玻璃 / 镀锌钢 *, 玻璃 / 玻璃 *, 镀锌钢 / 铝 *, 铝 / 铝	-35°C	120°C
4945	酚醛树脂、铝材、镀锌钢、醇酸磁漆、搪瓷钢	-35°C	110°C
	ABS、聚碳酸酯、聚酰胺, 不锈钢、丙烯酸 / 聚氨酯漆、聚酯漆	-35°C	90°C
	未增塑 PVC	-35°C	75°C
4905,4910	聚碳酸酯, 铝材、丙烯酸 / 聚氨酯漆	-35°C	90°C
4611,4646,4655	不锈钢、铝材、镀锌钢、玻璃、玻璃 / 环氧树脂、苯酚	35°C	110°C
	尼龙, 聚碳酸酯	-35°C	90°C
	ABS、硬质聚氯乙烯	-35°C	75°C

* 不论有无涂层, 基材均可按如下方式进行底涂处理。3M Silliane 涂层、3M 4298UV 底涂剂和 3M 94 Primer 可与玻璃基材配合使用。3M AP111 底涂、3M 4298UV 底涂剂和 3M 94 Primer 可与铝和镀锌钢基材配合使用。

3M™ VHB™4930 胶带

耐溶剂性和耐燃料性

耐溶剂性和耐燃料性

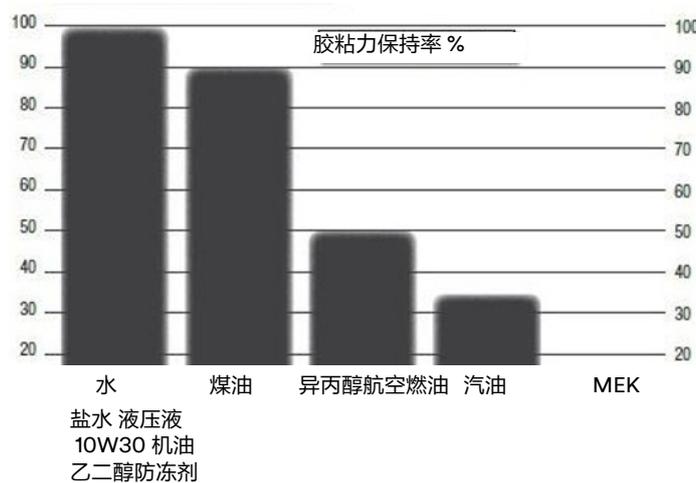

测试方法

- 胶带粘贴于不锈钢和铝箔之间
- 72 小时室温静置
- 72 小时溶剂浸没
- 从溶剂中取出后，在 45 分钟内测试
- 90 度剥离力测试
- 12 英寸 / 分钟 剥离速率
- 剥离强度与空白值对比

注意：不建议在化学溶液中持续浸没。上述信息表明：在大多数应用中正常使用时，偶尔与化学品接触不应对接带性能造成危害。

其他典型性能特性

特性	数值	方法	测试条件
水蒸汽透过率	数值请参见 3M™ VHB™ 4950 胶带，单位为克 / 平方米 /24 小时	ASTM F1249	38°C/100% 相对湿度
剪切模量	请参见 3M™ VHB™ 4950 胶带，单位为帕斯卡		
泊松比	请参见 3M™ VHB™ 4950 胶带		
热膨胀系数	数值请参见 3M™ VHB™ 4950 胶带，单位为 m/m/°C		

3M™ VHB™4930 胶带

电性能和热性能

特性	数值	方法	测试条件
介电常数	请参见 3M™ VHB™ 4950 胶带	ASTM D150	1 千赫兹, 室温下
介电常数	请参见 3M™ VHB™ 4950 胶带	ASTM D150	1 兆赫兹, 室温下
损耗系数	请参见 3M™ VHB™ 4950 胶带	ASTM D150	1 千赫兹, 室温下
损耗系数	请参见 3M™ VHB™ 4950 胶带	ASTM D150	1 兆赫兹, 室温下
绝缘强度	数值请参见 3M™ VHB™ 4950 胶带, 单位为 V/μm	ASTM D140	
热传导率 (k 值)	数值请参见 3M™ VHB™ 4950 胶带, 单位为 W/m/K		
体积电阻率	数值请参见 3M™ VHB™ 4950 胶带, 单位为 Ω-cm	ASTM D257	室温
表面电阻率	数值请参见 3M™ VHB™ 4950 胶带, 单位为 Ω/sq	ASTM D257	室温

排气参考


特性	数值	备注
TML	0.77 %	TML - 总质量损失, 参考 NASA 出版物“航天器材料选型用排气数据”(2004 年 11 月 18 日), 可在 http://outgassing.nasa.gov 获取。
VCM	0.01 %	VCM - 挥发性可凝结材料, NASA 参考出版物“航天器材料选型用排气数据”(2004 年 11 月 18 日), 可在 http://outgassing.nasa.gov 获取。
WVR	0.21 %	WVR - 水蒸气回收, 参考 NASA 出版物“航天器材料选型用排气数据”(2004 年 11 月 18 日), 可在 http://outgassing.nasa.gov 获取。

3M™ VHB™4930 胶带

设计依据 (续)



此图解展示了表面能对胶粘剂粘接性能的影响。高表面能材料会被更好的浸润，从而实现较高的粘接强度。

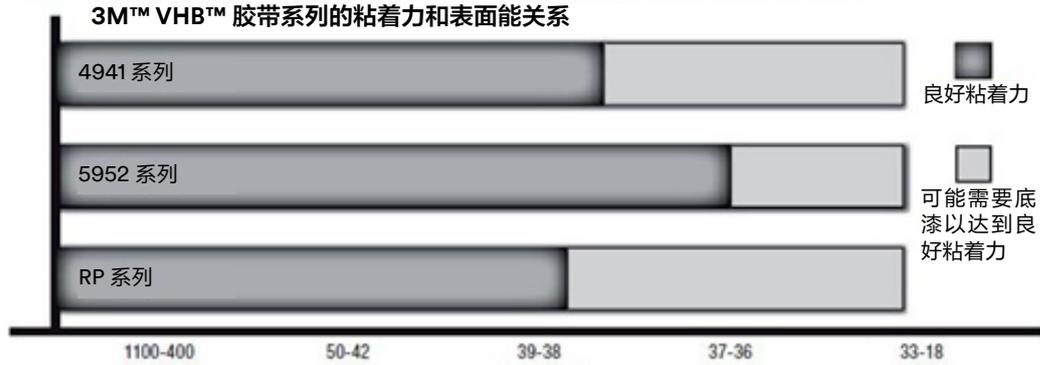

(高)	(中)			(低)
表面能 (达因 / 厘米)				
铝	聚酰亚胺	ABS	PVA	乙烯 - 醋酸乙烯共聚物
不锈钢	苯酚树脂	聚碳酸酯	聚苯乙烯	聚乙烯
铜	尼龙	PVC	乙缩醛	聚丙烯
锌	醇酸树脂磁漆	PPE	PVDF 涂料	PVF
锡	聚酯	丙烯酸	粉末涂料	硅胶
铅	环氧漆	PU 磁漆		PTFE
阳极氧化铝	聚氨酯	粉末涂料		
玻璃				

注意：基材拥有各种配方、表面加工和表面处理，可对粘接强度造成影响。此图表的目的在于以铝基材表面的粘接强度为参考，提供常见材料上的预期粘接强度的粗略估计。泡棉类型可影响和 / 或限制最大粘接强度。

3M™ VHB™4930 胶带

用法指引

应用技巧

清洁：使用 3M™ VHB™ 胶带前，大多数基材表面可以使用异丙醇溶液（IPA*）来清洁，完成最佳准备工作。特殊情况需要进行其它表面处理包括：

- 重油：需使用脱脂剂或溶剂去除表面重油或油脂，然后使用异丙醇溶液清洁。
- 研磨：表面研磨，然后用异丙醇溶液清洁，可去除严重污垢或氧化、增加表面积、提高粘性。
- 底涂剂：预先用底涂剂处理能显著提高塑料和油漆等多种材料的初始和最终粘接强度。
- 多孔表面：绝大多数多孔纤维材料，如木材、刨花板、混凝土等，需要预先密封来获得均匀表面性能。
- 特殊材料：玻璃和类玻璃材料、铜和含铜的金属及含迁移成分（如增塑剂）的塑胶需要特殊表面处理。

请参阅 3M 技术公告“3M™ VHB™ 胶带应用的表面处理”了解额外的详情和建议。(70-0704-8701-5)

*注：这些清洁剂溶液中的挥发性有机物（VOC）含量超过 250g/l。请遵循当地空气质量法规，合规使用清洁剂。当使用溶剂时，确保遵循制造商预防措施和使用说明书。


压力：粘接强度取决于胶粘剂与表面的接着面积。更强的压力可形成更好的浸润，并有助于提高粘接强度。通常情况下，为了获得良好的表面接触，建议施加足够的压力可确保胶带受到约为 15 psi（100kPa）压力。可采用压辊压力或平板压力。请注意，刚性表面可能需要两次或三次施压，使胶带受到 15 psi 的压力。

温度：理想的应用温度范围为 70°F 至 100°F（21°C 至 38°C）。压敏性胶粘剂采用粘性流动达到基材接触面积。3M™ VHB™ 4950 系列胶带的最低建议应用温度为 50°F（10°C）。3M™ VHB™ 不同系列的胶带对应的最小应用温度有所不同，范围在 32°F 至 60°F（0°C 至 15°C）之间。

注意：首次将胶带用于表面时，建议不要在低于推荐最低值的温度下进行，因为胶带会变得过硬而无法实现良好粘着。但是，经正确使用之后，通常在低温下也会有令人满意的效果。若想让所有 3M™ VHB™ 胶带都获取良好表现，确认表面干燥且无冷凝水十分重要。

时间：使用后，随着胶粘剂不断“浸润”，粘接强度会增强。室温条件下，20 分钟后可获得约 50% 的最终粘接强度，24 小时后为 90%，72 小时后为 100%。温度越高，此浸润速度越快；温度越低，则越慢。将胶带暴露于逐步升高的温度下（如 150°F[66°C]，持续 1 小时），可为基材带来更出色的胶粘剂浸润，并快速地获得最终粘接强度。表面研磨或使用底涂剂也可提高粘接强度并更快地实现最终粘接强度。

典型粘接强度建立 vs. 时间

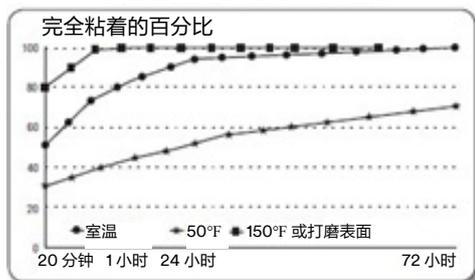

3M™ VHB™4930 胶带

储存及保质期

所有 3M™ VHB™ 胶带在贮藏于 40°F 至 100°F (4°C 至 38°C) 和 0-95% 相对湿度条件下时, 其保存期自生产日期起为 24 个月。最佳贮藏条件为 72°F (22°C) 和 50% 相对湿度。保质期到满后, 胶带的性能也不会发生改变; 但是, 3M 公司建议尽可能在保质期到期前使用 3M™ VHB™ 胶带。所有 3M™ VHB™ 胶带都以生产日期作为批号。

此批号通常为四位数编号, 即儒略日 (年日日)。首位数指示制造年份, 后三位数指示 1 月 1 日之后的日期。示例: 批号 9266 表示制造日期为 2009 年 9 月 22 日 (该年的第 266 日)。在大多数产品上, 可在产品编号中查到以 “9” 开头的四位数, 通常印刷于卷芯上 (例如 3M™ VHB™ 5952 系列胶带), 批号通常为产品编号前的一串四位数。

行业认证

UL 746C (文件 MH 17478)

商标

3M 和 VHB 是 3M 公司旗下的商标。

参考文献

安全数据表 (SDS)

https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/SDS-search/results/?gsaAction=msdsSRA&msdsLocale=en_US&co=ptn&q=4930

系列产品

	4914	4929	4930	4930F	4920	4950	4955	4959	4959F	4949
颜色	白色	黑色	白色	白色	白色	白色	白色	白色	白色	黑色
胶带厚度 (毫米)	0.25	0.6	0.6	0.6	0.4	1.1	2.0	3.0	3.0	1.1
胶粘剂类型	通用型丙烯酸									
泡棉类型	硬质丙烯酸									
离型材料	高密度牛皮纸	PET	高密度牛皮纸	PE 薄膜	高密度牛皮纸	高密度牛皮纸	PET	PET	PE 薄膜	PET
离型材料厚度 (毫米)	0.08	0.05	0.08	0.13	0.08	0.08	0.05	0.05	0.13	0.05
离型材料颜色	白色 (带红色 logo)	透明	白色 (带红色 logo)	红色 (带白色 logo)	白色 (带红色 logo)	白色 (带红色 logo)	透明	透明	红色 (带白色 logo)	透明

ISO 声明

此工业胶粘剂和胶带类产品按照 3M 质量体系标准制造, 3M 公司的质量体系获得 ISO 9001 体系认证。

信息

技术信息：本文件或 3M 另行提供的其他文件所包含的技术信息、指引和其他声明均基于 3M 认为可靠的记录、测试或经验作出，但 3M 不保证这些信息的准确性、完整性和代表性。上述信息旨在提供给具有丰富知识和技术能力足以评估并应用该等信息做出正确判断的人员。上述信息不得被视为明示或默示地许可使用 3M 或其他第三方的知识产权。

产品选择和使用：诸多超出 3M 控制范围的因素以及专属于客户认知范围和控制范围的独特因素，均可能会影响 3M 产品在特定应用中的使用 and 性能。因此，客户须负责评估并确定 3M 产品是否适合其特定应用，包括进行工作场所危害评估和审查所有适用的法规和标准（例如 OSHA、ANSI 等）。未正确评估、选择和使用 3M 产品，或者未使用适当的安全产品，或未遵守所有适用的安全法规，可能会导致人身伤害、疾病、死亡和 / 或财产损失。

质保、有限补偿和免责声明：3M 公司保证自装运之日起 24 个月内，3M™ VHB™ 胶带不会出现任何材料和制造缺陷。除上述保证外，3M 不作其他任何明示或默示的保证或质保条款，包括但不限于关于产品适销性或适合于特定用途的任何默示保证，或因交易、商业习惯或贸易惯例而产生的任何默示保证。

对于误用，应用工艺、应用或储存方式不符合 3M 推荐程序导致的 3M™ VHB™ 胶带使用过程中的损失，或无法使用 3M™ VHB™ 胶带造成的损失，不包含在该质保范围内（除非包含在 3M 批准和发布的特别应用质保范围内，如需获得特别应用质保，客户必须对 3M 提出申请并获取 3M 审批，同时满足所有适用质保和工艺要求、其它细节方面的要求、条款和所有 3M 提出的条件的要求）。如果 3M 产品不符合上述保证，3M 可自行决定更换该产品或返还产品购买价额，上述救济措施是唯一且排他的。

责任限制：除了上述有限救济措施外，除非法律明令禁止，3M 不承担因 3M 产品而产生的或与之相关的直接、间接、特殊、附带或附随的损失或损害（包括但不限于利润损失或商业机会损失），不论上述损失或损害是基于法律还是衡平法理论（包括但不限于质量保证、合同、疏忽或严格责任）。

有关 3M™ VHB™ 胶带的更多详情，敬请访问：

Global Site: <https://www.3m.com/vhb>

中文网站: <https://www.3m.com.cn/vhb>



3M 中国有限公司 欢迎访问 <http://www.3M.com.cn>

总办事处：

上海市上海市虹桥开发区兴义路 8 号万都中心 38 楼

邮编：200336 电话：86-21-62753535 传真：86-21-62752343

电话咨询销售代表：

技术热线：+86 4008208791 服务时间：9:00-17:00(仅限技术疑难问题咨询)



扫码关注“3M 胶粘之家”微信公众号
获取胶粘产品信息和进行产品真伪查询

欢迎在胶粘之家留下你的问题，
我们会有专员尽快联系您！